

PRÜFZEUGNIS

Nr. 22 0007998-07

Auftraggeber

Primero-Schiefer GmbH
Wüstenhof 16

Auftragsdatum 26.04.2010

Datum der Probennahme 09.04.2010

42929 Wermelskirchen

Auftrag

Prüfung von Schiefer nach DIN EN 12326-2
Konformität der Schiefereigenschaften mit DIN EN 12326-1

Probenart

Schiefer

Kennzeichnung

Primero-Schiefer P30

Land Spanien

Beschreibung der Prüfung/Zugrunde liegende Vorschriften

DIN EN 12326-2 (2004-11), DIN EN 12326-1 (2004-10)

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf die (den) oben bezeichnete(n) Proben/Prüfgegenstand. Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 8 Seiten und 11 Anlagen

1. Probenahme

Die Proben wurden am 09.04.2010 aus dem Lager der Firma Primero Schiefer durch einen Beauftragten des MPA NRW entnommen. Ein Protokoll über die Probenahme liegt vor.

Schieferplatten Primero-Schiefer P30	Anzahl und Format:
Primero-Rechtecker 30/20	20
Primero-Rechtecker 40/20	40
Wario Rundbogen 20er	10

2. Dicke

2.1. Nenndicke

Die Nenndicke beträgt 4 mm bis 6 mm, im Mittel 5 mm (Herstellerangabe)

Anforderung: $\pm 35\%$ der Nenndicke wird erfüllt.

2.2. Dicke von gepackten Platten

Die Bestimmung der Dicke von gepackten Platten wurde gemäß DIN EN 12326-2 durchgeführt.

Die Messungen erfolgten an 3 Paletten.

Die Ergebnisse sind in der Tabelle 1 (Anlage 1) aufgelistet.

Die Anforderung: $\pm 15\%$ der Nenndicke wird erfüllt.

2.3. Dicke einzelner Platten

Die Bestimmung der Dicke einzelner Platten erfolgte gemäß DIN EN 12326-2 an insgesamt 20 Platten.

Die Ergebnisse sind den Tabellen 2a und 2b (Anlagen 1 und 2) zu entnehmen.

Aufgrund des geringen Carbonatgehaltes $\leq 5,0\text{-M.}\%$ und der Codierung S1 für die Beständigkeit gegen Schwefeldioxid ist eine Erhöhung der Basisdicke (Dickenanpassung) gemäß DIN EN 12326-1 nicht erforderlich.

Die Einzeldicke $e_i > e_{mi}$ der Mindesteinzeldicke, die Basisdicke e_{bi} ist den Tabellen 2a und 2b (Anlagen 1 und 2) zu entnehmen.

Anforderung der DIN EN 12326-1:

$E_d \pm 35\%$ der Nenndicke und $e > 2 \text{ mm}$

$e_i > e_{mi}$

E_d = größte Abweichung vom Mittelwert

e = Mindestdicke

e_{bi} = Basisdicke

e_i = Einzeldicke

e_{mi} = Mindesteinzeldicke

Die Anforderungen werden erfüllt.

3. Maße

3.1. Länge und Breite, Abweichung von der festgelegten Länge

Die Bestimmung der Länge und Breite der Schieferplatten als auch ihre Abweichungen wurden gemäß DIN EN 12326-2 durchgeführt. Zur Messung wurden insgesamt 20 Rechtecker 400 mm x 200 mm ausgewählt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 3 (Anlage 3) aufgeführt.

Gemäß DIN EN 12326-1 darf die Abweichung ± 5 mm betragen.

Die Anforderung der DIN EN 12326-1 wird erfüllt.

Die maximale Abweichung im Mittel von der Länge beträgt 0,05%, von der Breite 0,1%.

3.2. Abweichung der Kanten von einer Geraden

Die Abweichung der Kanten von einer Gerade wurde gemäß DIN EN 12326-2 vermessen. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 4 (Anlage 4) aufgelistet.

Gemäß DIN EN 12326-1 darf die Abweichung (s_{dx}) ± 5 mm betragen.

Die Anforderung der DIN EN 12326-1 wird erfüllt.

Der Höchstwert in der Abweichung der Kanten von einer Gerade beträgt im Mittel 0,2 mm entsprechend 0,04% (S_d).

3.3. Abweichung von der Rechtwinkeligkeit

Die Bestimmung der Abweichung von der Rechtwinkeligkeit wurde gemäß DIN EN 12326-2 durchgeführt.

Für die Messungen wurden insgesamt 20 Rechtecker 400 mm x 200 mm verwendet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 5 (Anlage 5) aufgeführt.

Gemäß DIN EN 12326-1 darf die Abweichung von der Rechtwinkeligkeit (R_d) nicht mehr als $\pm 1\%$ betragen.

Die Anforderung der DIN EN 12326-1 wird erfüllt.

Die größte Abweichung von der Rechtwinkeligkeit beträgt im Mittel 0,02%.

3.4. Abweichung von der Ebenheit

Die Bestimmung der Abweichung von der Ebenheit wurde gemäß DIN EN 12326-2 durchgeführt.

Für die Messungen wurden insgesamt 20 Rechtecker 300 mm x 200 mm verwendet. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 6 (Anlage 6) aufgeführt.

Gemäß DIN EN 12326-1 darf die Abweichung von der Ebenheit (F_d) beim Schiefertyp „glatt“ $\pm 1,0\%$ nicht überschreiten.

Die Anforderung der DIN EN 12326-1 wird erfüllt.

Die größte Abweichung von der Ebenheit (F_d) beträgt im Mittel 0,4 mm entsprechend 0,1%.

4. Bestimmung der Biegefestigkeit

Die Bestimmung der Biegefestigkeit wurde an je 20 Probekörper in Längs- und Querrichtung nach DIN EN 12326-2 durchgeführt. Als Probekörper dienten Platten der Maße 190mm x 125mm x Dicke der Schieferplatten. Die Ergebnisse der Biegefestigkeiten in Längs- und Querrichtung sind in den Tabellen 7a und 7b (Anlagen 7 und 8) aufgeführt.

Die Biegefestigkeit in Längsrichtung beträgt im Mittel **66,5 MPa** bei einem Schätzwert der Standardabweichung von 9,4 MPa . Die charakteristische Biegefestigkeit beträgt **50,3 MPa**.

Die Biegefestigkeiten in Querrichtung beträgt im Mittel **57,7 MPa** bei einem Schätzwert der Standardabweichung von 8,2 MPa . Die charakteristische Biegefestigkeit beträgt **43,5 MPa**.

5. Wasseraufnahme

Die Bestimmung des Wasseraufnahme erfolgte gemäß DIN EN 12326-2 an 5 Platten der Maße (100 ± 5) mm x (100 ± 5) mm x Dicke der Schieferplatte.

Die Prüfergebnisse sind in der Tabelle 8 (Anlage 8) zusammengefasst.

Die Wasseraufnahme beträgt im Mittel 0,55 M.-%.

Die Codierung entspricht **A1** ($\leq 0,6$ M.-%) gemäß DIN EN 12326-1.

6. Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit

Die Anforderung der DIN EN 12326-1 an die Frost-Tau-Wechsel-Beständigkeit wird durch die Codierung A1 erfüllt.

7. Bestimmung des Gehaltes an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff

Die Bestimmung des Gehaltes an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff wurde gemäß DIN EN 12326-2 durchgeführt.

Als Mittelwert aus drei Messungen ergab sich ein nicht-carbonatgebundener Kohlenstoffgehalt von 0,3 M.-%.

Gemäß DIN EN 12326-1 darf der Gehalt an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff 2% nicht überschreiten.

Die Anforderung der DIN EN 12326-1 wird erfüllt.

8. Bestimmung des Carbonatgehaltes

Der Carbonatgehalt wurde gemäß DIN EN 12326-2 bestimmt als Differenz des Gesamtkohlenstoffgehaltes und des Gehaltes an nicht-carbonatgebundenem Kohlenstoff.

Es ergibt sich als Mittelwert ein theoretischer Calciumcarbonatgehalt von 0 M.-%.

9. Bestimmung des Sulfidgehaltes

Die Sulfidbestimmung ist nicht Gegenstand der DIN EN 12326, sie wurde auf Wunsch des Kunden durchgeführt.

Der Sulfidgehalt liegt im Mittel bei 0,11 M.-%.

10. Beständigkeit gegen Schwefeldioxid

Die Prüfung der Beständigkeit gegen Schwefeldioxid erfolgte gemäß DIN EN 12326-2 an Dachschieferplatten der Maße (150 ± 5) mm x (100 ± 5) mm x Dicke der Schieferplatte. Paare von Prüfkörpern, einer trocken, der andere in Wasser gelagert, wurden 21 Tage zwei schwefeldioxidhaltigen Atmosphären unterschiedlicher Konzentration ausgesetzt.

Die Prüfergebnisse sind in der Tabelle 9 (Anlage 9) aufgeführt.

Sowohl bei der Lösung A als auch B konnten keine nennenswerten Veränderungen (s. Tabelle 9 / Anlage 9) festgestellt werden.

Die Codierung entspricht S1, gemäß DIN EN 12326-1 für sämtliche Bedingungen zulässig.

11. Temperatur-Wechsel-Beständigkeit

Die Prüfung der Temperatur-Wechsel-Beständigkeit wurde gemäß DIN EN 12326-2 durchgeführt. Prüfkörper der Maße (200 ± 5) mm x (300 ± 5) mm x Dicke der Schieferplatte wurden abwechselnd bei (110 ± 5) °C getrocknet und anschließend in Wasser mit einer Temperatur von (23 ± 5) °C gelagert. Es wurden 20 Zyklen durchgeführt und die Platten anschließend bewertet.

Die Ergebnisse dieser Prüfung sind in der Tabelle 10 (Anlage 9) aufgeführt.

Nach der Prüfung konnten keinerlei Veränderungen (s. Tabelle 10) festgestellt werden.

Die Codierung entspricht T1 gemäß DIN EN 12326-1.

12. Petrographische Prüfung

12a. Makroskopische Gesteinsbeschreibung

Die Prüfung wurde gemäß DIN EN 12236-2 durchgeführt.

Der vorliegende Schiefer ist schwarz-anthrazitfarben und fällt unter den Schiefertyp „normal“. Es handelt sich um einen reinen Tonschiefer, der keine offenen und/oder verheilten Risse zeigt.

Carbonate in Adern oder Lagen sind makroskopisch nicht sichtbar, metallisch glänzende Minerale sind ebenfalls nicht erkennbar. Quer- und Diagonalklüfte (Messer und Köpfe) sind nicht erkennbar.

Es handelt sich um einen Druckschiefer, Schieferung und Schichtung bilden einen Winkel.

12b. Mikroskopische Gesteinsbeschreibung

Die Prüfung wurde gemäß DIN EN 12236-2 durchgeführt.

Hauptbestandteile	ca. 98 %		Muskovit / Serizit Chlorit (Clinochlor) Quarz	
Nebenbestandteile			Feldspat / Albit	vernachlässigbar
Akzessorien			Rutil	
opake Phasen			Kohlige Substanz	
opake Phasen Erzminerale			<u>Ilmenit</u> Pyrit In abnehmender Reihenfolge	gering sehr gering

Die Mineralphasen sind parallel zur Schieferung eingelagert.

Die Glimmerlagenpackung ist sehr dicht (Glm./mm im Mittel 96). Die Glimmerlagen sind vollkommen kontinuierlich und vollkommen miteinander verbunden (siehe Bild 1).

Glimmerlagen pro mm	96
mittlere Dicke	4 – 6 µm
Mengenwert	3,8 – 5,8
(Anzahl der Glimmerlagen/mm x mittlere Dicke (in mm) x 10)	

Sehr vollkommener Druckschiefer

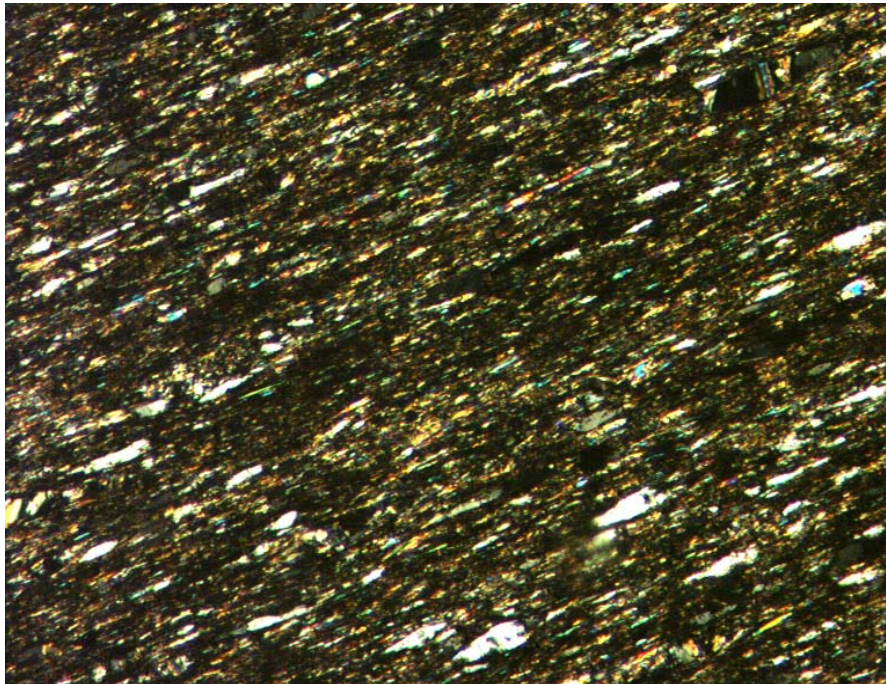


Bild 1: Ausschnitt aus der Probe Primero-Schiefer P30 (Schnitt senkrecht zur Schieferung), 100fache Vergrößerung, gekreuzte Polarisatoren, Aufnahme mit Texturanalysesystem

12c. Röntgenbeugung

Die Prüfung wurde gemäß DIN EN 12236-1 durchgeführt. Röntgenographisch wurden Quarz, Muskovit und Chlorit (Clinochlor) gefunden. Diagramm 1 (Anlage 10) zeigt eine Pulveraufnahme des Schiefers, im Diagramm 2 (Anlage 11) ist eine Texturaufnahme dargestellt.

Beurteilung der Prüfergebnisse:

Gesteinsproben des **Primero-Schiefer P30** wurden hinsichtlich ihrer Konformität mit DIN EN 12326-1 im MPA NRW untersucht.

Bei dem untersuchten Material handelt es sich um einen reinen Tonschiefer (Druckschiefer) mit vollkommen kontinuierlichen und vollkommen miteinander verbundenen Glimmerlagen.

Der Primero-Schiefer P30 erfüllt die Anforderungen der DIN EN 12326-1, die an das Produkt Schiefer gestellt werden. Soweit sich die Anforderungen der DIN EN 12326-1 mit den Anforderungen des Produktdatenblattes für Schiefer decken, sind diese ebenfalls erfüllt.

Mit diesen Prüfungen wird die Konformität des Schiefers mit den Anforderungen an die Eigenschaften des Schiefers nach DIN EN 12326-1 belegt.

Die aufgeführten Merkmale des Schiefers **Primero-Schiefer P30** besitzen folgende Codierungen:

Schiefertyp bezüglich Dicke	normal
Schiefertyp bezüglich Ebenheit	glatt
Dicke	4 – 6 mm (im Mittel 5 mm)
Wasseraufnahme	A1
Temperatur-Wechsel-Beständigkeit	T1
Beständigkeit gegen Schwefeldioxid	S1
Maßhaltigkeit	gegeben

Dortmund, 22. Juli 2010

Im Auftrag



Dr. P. Wolfsdorff

Tabelle 1: Bestimmung der Dicke von gepackten Schieferplatten

Anzahl Messungen	Dicke von 100 Platten in mm	Dicke einzelner Platten in mm	
1	577,0	5,8	
2	578,0	5,8	
3	572,0	5,7	
4	579,0	5,8	
5	579,0	5,8	
Mw	577,0	5,8	

Tabelle 2a: Bestimmung der Dicke von einzelnen Schieferplatten, Rechtecker RE 400mm x 200 mm, Messung in Längsrichtung

Probe Nr.	Dicke in mm Meßstellen				Mittelwert	E _d	Basisdicke*
	1.	2.	3.	4.			
1	6,4	5,8	6,2	6,3	6,2	3,64	3,385
2	5,9	5,5	5,8	5,8	5,8	2,61	3,386
3	4,5	5,1	5,3	5,6	5,1	9,27	3,386
4	5,5	6	5,8	6,6	6,0	10,46	3,386
5	4,6	4,6	5,5	5,8	5,1	13,17	3,386
6	5,5	4,7	5,3	5,2	5,2	6,28	3,386
7	4,6	4,7	5,3	5,2	5,0	7,07	3,386
8	5,3	5,4	5,8	5,6	5,5	4,98	3,384
9	5,3	4,2	4,7	4,8	4,8	11,58	3,387
10	5,7	5,5	5,2	5,6	5,5	3,64	3,384
11	5,3	5,5	4,9	4,9	5,2	6,80	3,384
12	3,9	4,2	5,2	5,4	4,7	15,51	3,386
13	5,8	5,5	5,2	5,4	5,5	5,94	3,385
14	5,8	5,7	5,5	5,7	5,7	2,20	3,386
15	4,9	4,4	4,5	4,8	4,7	5,38	3,385
16	5,2	4,9	4,8	5,3	5,1	4,95	3,386
17	3,6	4,2	4,4	3,9	4,0	9,32	3,386
18	5,3	5,5	4,6	5,3	5,2	6,28	3,383
19	4,7	4,5	4,3	4,5	4,5	4,44	3,386
20	6,2	6,2	5,6	5,0	5,8	7,83	3,386
Mw	5,2	5,1	5,2	5,3	5,2	7,1	3,4
Min	3,6	4,2	4,3	3,9	4,0	2,2	3,4
Max	6,4	6,2	6,2	6,6	6,2	15,5	3,4

Nenndicke = 4 bis 6 im Mittel= 5
 Grenzwert für Schwankung 35% 3,25 6,75

E_d = größte Abweichung vom Mittelwert in %

* Die Basiseinzeldicke wurde unter Berücksichtigung der mechanischen Festigkeit des Materials berechnet.

Tabelle 2b: Bestimmung der Dicke von einzelnen Schieferplatten
Rechtecker RE 400 mm x 200 mm, Messung in Querrichtung

Probe Nr.	Dicke in mm				Mittelwert	E _d	Basisdicke*
	Meßstellen						
	1.	2.	3.	4.			
1	6,4	6,5	6,4	6,8	6,5	4,21	2,574
2	6,7	6,0	5,5	5,4	5,9	13,56	2,575
3	5,6	5,4	5,3	5,8	5,5	4,98	2,576
4	5,8	5,9	6,0	6,0	5,9	1,27	2,574
5	4,8	5,4	5,0	5,0	5,1	6,93	2,571
6	4,3	5,5	5,5	5,8	5,3	9,95	2,572
7	4,4	4,8	5,0	4,8	4,8	5,26	2,574
8	6,0	5,8	5,3	5,4	5,6	6,67	2,572
9	4,4	4,7	4,4	4,4	4,5	5,03	2,572
10	5,5	5,2	5,2	5,1	5,3	4,76	2,574
11	5,1	5,2	5,0	5,5	5,2	5,77	2,576
12	5,8	5,0	4,9	4,4	5,0	15,42	2,574
13	5,4	5,3	5,5	5,4	5,4	1,85	2,574
14	5,8	5,8	5,8	5,5	5,7	1,31	2,573
15	4,2	4,6	4,6	4,9	4,6	7,10	2,578
16	4,7	4,9	4,6	4,7	4,7	3,70	2,573
17	5,5	4,2	4,6	3,7	4,5	22,22	2,575
18	5,2	5,0	5,5	5,7	5,4	6,54	2,574
19	4,4	4,5	4,1	4,0	4,3	5,88	2,577
20	5,7	6,2	5,7	5,2	5,7	8,77	2,574
Mw	5,3	5,3	5,2	5,2	5,2	7,1	2,6
Min	4,2	4,2	4,1	3,7	4,3	1,3	2,6
Max	6,7	6,5	6,4	6,8	6,5	22,2	2,6

Nenn Dicke 4 bis 6 im Mittel= 5
Grenzwert für Schwankung 35% 3,25 6,75

E_d = größte Abweichung vom Mittelwert in %

* Die Basiseinzeldicke wurde unter Berücksichtigung der mechanischen Festigkeit des Materials berechnet.

Tabelle 3: Bestimmung der Länge und Breite und der Abweichung von der festgelegten Länge und Breite

Format: Rechtecker RE 400 mm x 200 mm
Tolerierte Abweichung ± 5 mm

Probe Nr.	Abmessungen in mm			
	Länge	Breite	Abweichungen in %	
			Länge	Breite
1	400,0	200,2	0,0	0,1
2	400,2	200,4	0,0	0,2
3	400,3	200,5	0,1	0,3
4	400,2	200,3	0,0	0,2
5	400,2	199,8	0,0	0,1
6	400,2	199,9	0,0	0,0
7	400,2	200,2	0,0	0,1
8	399,9	200,0	0,0	0,0
9	400,5	199,9	0,1	0,0
10	399,9	200,3	0,0	0,2
11	399,9	200,6	0,0	0,3
12	400,2	200,2	0,0	0,1
13	400,1	200,2	0,0	0,1
14	400,2	200,1	0,0	0,0
15	400,0	200,8	0,0	0,4
16	400,2	200,1	0,0	0,0
17	400,2	200,4	0,0	0,2
18	399,7	200,2	0,1	0,1
19	400,2	200,7	0,0	0,3
20	400,2	200,3	0,0	0,2
Mw	400,1	200,3	0,05	0,1

Tabelle 4: Abweichung der Kanten von einer Geraden, Länge 400 mm

Format: Rechtecker RE 400 mm x 200 mm

Probe Nr.	in mm			in %
	Abweichung von der Geraden			
	S _{d1}	S _{d2}	Mittelwert	
1	0,20	0,15	0,17	0,0
2	0,10	0,20	0,00	0,0
3	0,20	0,10	0,15	0,0
4	0,20	0,15	0,20	0,0
5	0,20	0,20	0,20	0,0
6	0,20	0,20	0,20	0,0
7	0,20	0,30	0,25	0,1
8	0,20	0,10	0,15	0,0
9	0,30	0,10	0,20	0,0
10	0,10	0,10	0,10	0,0
11	0,20	0,20	0,20	0,1
12	0,20	0,30	0,25	0,1
13	0,30	0,20	0,25	0,1
14	0,20	0,30	0,25	0,1
15	0,15	0,20	0,18	0,0
16	0,20	0,15	0,18	0,0
17	0,20	0,15	0,18	0,0
18	0,20	0,15	0,18	0,0
19	0,20	0,15	0,18	0,0
20	0,20	0,10	0,15	0,0
Mw	0,2	0,2	0,2	0,04

Tolerierte Abweichung ± 5 mm,
 S_d = größte Abweichung von der Geraden in %

Tabelle 5: Abweichung von der Rechtwinkeligkeit

Format: Rechtecker RE 400 mm x 200 mm
 Max. Abweichung $\pm 1 \%$

Probe Nr.	r _{d1}	r _{d2}	r _{d3}	r _{d4}	R _d
1	90,1	90,0	90,0	90,0	0,02
2	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
3	90,2	90,0	90,0	90,0	0,05
4	90,1	90,0	90,0	90,0	0,02
5	90,2	90,1	90,1	90,0	0,05
6	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
7	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
8	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
9	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
10	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
11	90,1	90,0	90,0	90,0	0,03
12	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
13	90,1	90,3	90,3	90,0	0,07
14	90,2	90,1	90,1	90,0	0,05
15	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
16	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
17	90,1	90,0	90,0	90,0	0,02
18	90,2	90,1	90,1	90,0	0,05
19	90,3	90,0	90,0	90,1	0,07
20	90,0	90,0	90,0	90,0	0,00
Mw	90,1	90,0	90,0	90,0	0,02

Tabelle 6: Abweichung von der Ebenheit
 Format: Rechtecker RE 300 mm x 200 mm

Tolerierte Abweichung $\pm 1,5 \%$

Probe Nr.	in mm konvex			in mm konkav			Abweichung	
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	in mm	in %
1	6,3	7,1	5,9	5,9	6,0	6,3	0,367	0,092
2	5,1	6,2	5,9	5,1	5,4	5,3	0,467	0,117
3	4,3	4,5	4,9	4,5	4,4	4,4	0,133	0,033
4	6,1	6,3	6,0	5,4	5,3	5,0	0,900	0,225
5	6,1	6,6	6,8	5,7	5,1	5,9	0,933	0,233
6	6,7	6,1	6,7	6,3	5,9	6,3	0,333	0,083
7	6,0	6,6	6,1	5,7	6,0	5,9	0,367	0,092
8	5,4	4,5	5,7	5,2	4,8	4,7	0,300	0,075
9	5,9	6,0	5,8	5,2	5,6	5,2	0,567	0,141
10	7,1	5,4	6,9	5,4	5,9	6,6	0,500	0,125
11	6,0	6,3	6,3	5,8	5,6	5,8	0,467	0,117
12	5,0	6,0	5,7	5,9	5,2	5,3	0,100	0,025
13	5,6	5,9	5,6	4,5	5,1	5,4	0,700	0,175
14	5,7	5,2	5,7	5,1	5,7	5,1	0,233	0,058
15	5,2	5,7	5,9	4,7	5,3	5,2	0,533	0,133
16	6,3	6,3	5,7	5,7	5,7	5,9	0,333	0,083
17	5,8	5,9	5,7	5,2	5,8	5,6	0,267	0,067
18	5,7	5,7	6,3	5,9	5,6	5,9	0,100	0,025
19	6,3	6,2	5,7	5,4	5,5	5,7	0,533	0,133
20	7,1	5,2	5,5	5,5	4,7	5,5	0,700	0,175
Mw	5,9	5,9	5,9	5,4	5,4	5,6	0,4	0,1
min	4,3	4,5	4,9	4,5	4,4	4,4	0,1	0,0
Max	7,1	7,1	6,9	6,3	6,0	6,6	0,9	0,2

f_d = größte Abweichung von der Ebenheit in mm

F_d = größte Abweichung von der Ebenheit in %

**Tabelle 7: Bestimmung der Biegefestigkeit
b: in Querrichtung**

Probe Nr.	Abmessungen in mm			Bruchlast N	Biegezugfestigkeit MPa
	Länge	Breite	Höhe		
1	190	125	5,9	733	45,48
2	190	125	6,1	903	52,42
3	190	125	5,7	812	53,98
4	191	125	5,6	938	64,61
5	191	126	4,6	584	59,14
6	190	125	5,2	746	59,59
7	190	125	5,4	864	64,00
8	190	125	5,5	674	48,13
9	190	125	5,1	586	48,66
10	191	126	5,5	886	62,76
11	190	125	5,2	801	63,99
12	190	124	3,9	544	77,88
13	190	125	5,5	741	52,91
14	190	125	5,4	846	62,67
15	190	126	4,6	544	55,09
16	190	125	4,8	618	57,94
17	191	125	4,0	412	55,62
18	190	125	5,5	601	42,91
19	190	124	4,5	564	60,65
20	190	125	5,7	982	65,29
Mw	190	125	5,19	719	57,69
Stabwa					8,186
Var. Koeff					0,14
Min Wert					42,91
Max Wert					77,88
charakt. Biegespannung R_c					43,52
student t					3,16

Es besteht eine signifikante Differenz zwischen der Biegefestigkeiten in Längs- und in Querrichtung (t-Statistik > 2,001).

Tabelle 8: Bestimmung der Wasseraufnahme

Probe Nr.	Masse trocken m ₀ in g	Masse wassersatt. "m _w " in g	Wasseraufnahme 1 atm. "A _w " in %
1	152,33	153,11	0,51
2	140,44	141,29	0,61
3	147,01	147,81	0,54
4	142,77	143,50	0,51
5	129,67	130,43	0,59
Mw.	142,44	143,23	0,55

Codierung A1 (≤ 0,6 M.-%) erfüllt

Das Material ist als Frost-Tau-Wechsel beständig anzusehen.

Tabelle 9: Beständigkeit gegen Schwefeldioxid

Codierung	Verwendete Lösung	Beobachtungen während und nach der Prüfung	Konformität
S1	A + B	Keine Absplitterungen sowie Rissbildungen an den Kanten kein Aufblähen, Erweichen oder Abblättern der Oberfläche	Für sämtliche Bedingungen zulässig

Tabelle 10: Beständigkeit gegen Temperatur-Wechsel

Codierung	Beobachtungen während und nach der Prüfung
T1	Keine Absplitterungen, keine Aufblähungen und keine Abblätternungen der Oberfläche geringfügige oberflächliche Oxidation *)
	*) wird nicht zur Codebestimmung verwendet

Diagramm 1: Röntgenübersichtsaufnahme des Primero Schiefer P 30 / Pulveraufnahme

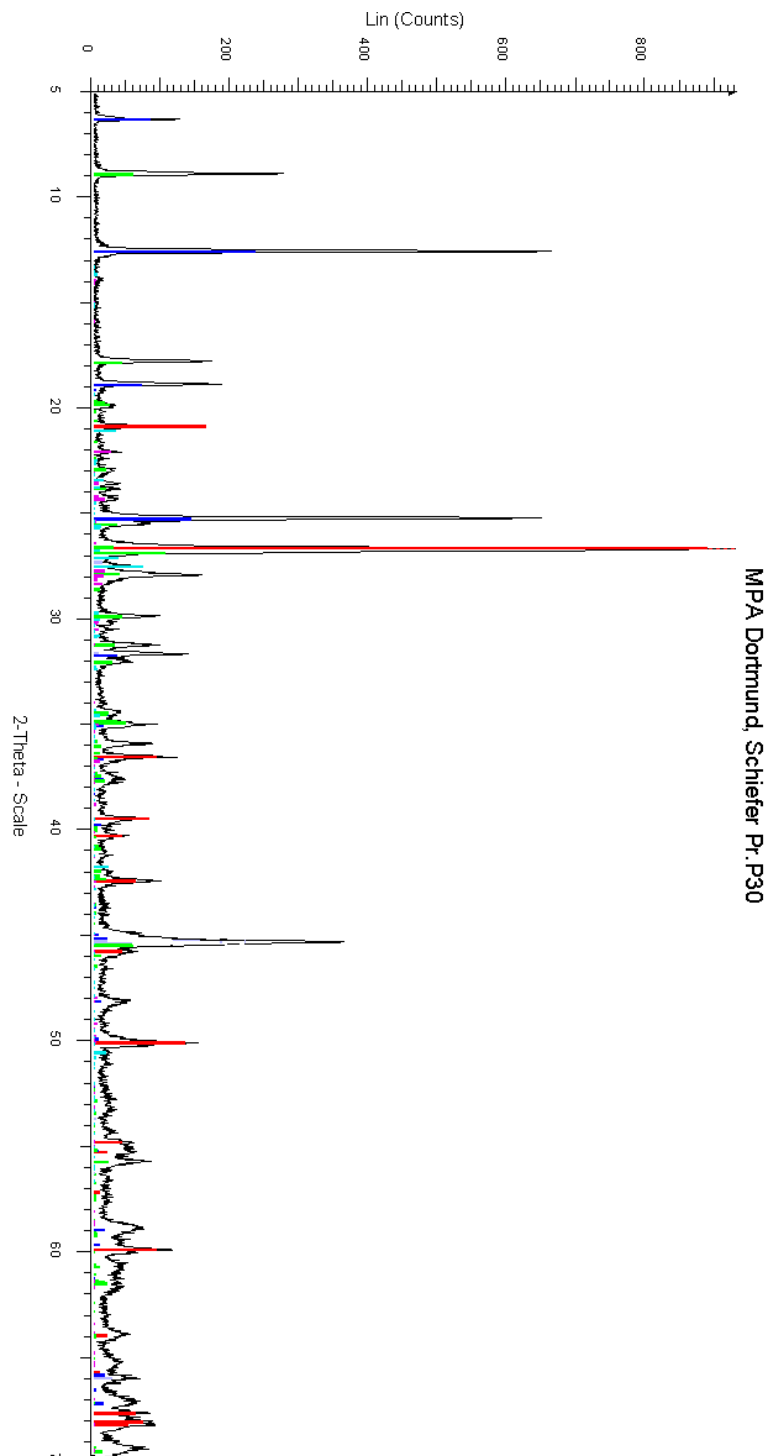


Diagramm 2: Röntgenübersichtsaufnahme des Primero Schiefer P 30 / Texturaufnahme

